



SABLE 0/4

Producteur : Carrière de Sauveterre
Péetrographie : Calcaire Barrémien du Crétacé
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 4

Norme NF P 18-545 Article 10

A sauf fB TYPE 0/3.15


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	D	5	1.4D	2D	f	FM	MB
Etendue e	6		40		40			10				6	0.6	
V.S.S.+U	18.0		54		69			100				18.0	3.65	2.0
V.S.S.	16.0		50		65			100				16.0	3.50	1.5
V.S.I.	10.0		10		25			90		95	100	10.0	2.90	
V.S.I.-U	8.0		6		21			88		94		8.0	2.75	

Partie informative

Résultats de production

du 04/01/21 au 21/06/21

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5	5.6	8	f	FM	MB
Maximum	13.6	17	23	31	46	72	94	100	100	100	100	13.6	3.50	1.4
Xf+1.25xEcart-types	13.3	17	22	31	44	67	93	100	100	100	100	13.2	3.40	1.2
Moyenne Xf	12.3	16	21	28	41	64	91	99	100	100	100	12.3	3.31	1.1
Xf-1.25xEcart-types	11.4	14	19	26	38	61	89	99	100	100	100	11.4	3.22	0.9
Minimum	10.4	13	17	23	35	61	89	98	100	100	100	10.4	3.17	0.9
Ecart-type	0.75	1.0	1.3	1.8	2.3	2.5	1.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.80	0.070	0.10
Nombre de résultats	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

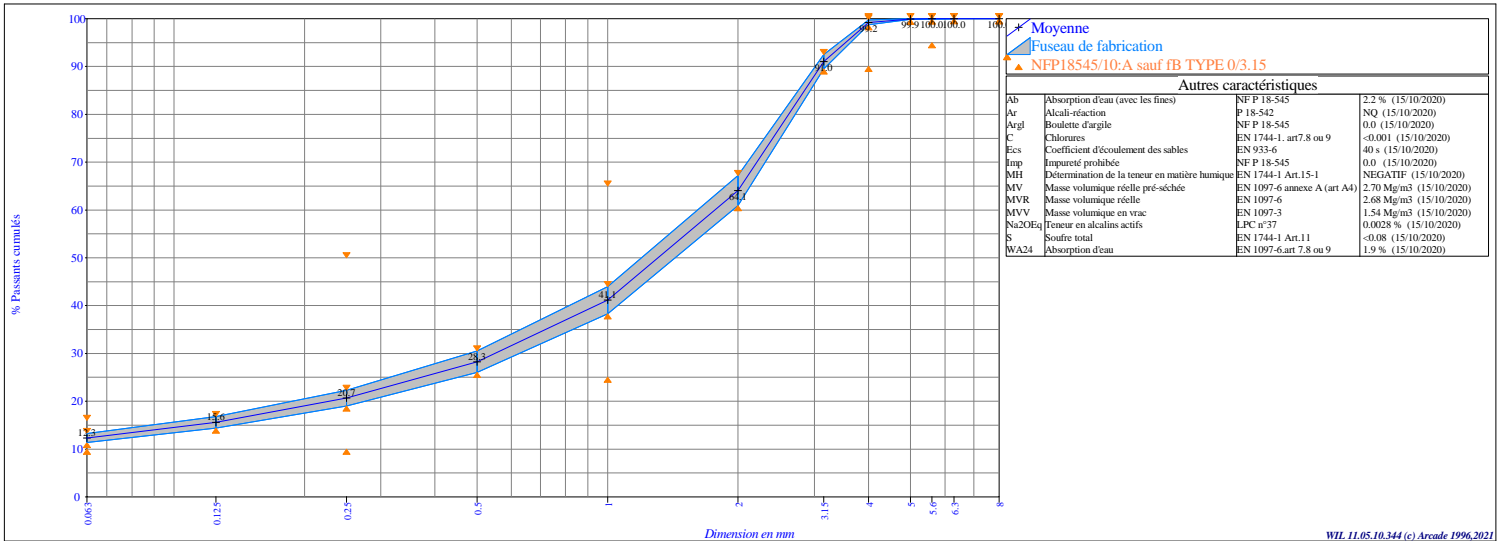

R. BONNASSIES