



Grave 0/80 Recyclée

Producteur : LA FRANCE
Pétrographie : matériaux recyclés
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	80
---	----

Catégorie

Producteur


	0.08	1	2	4	5	8	10	20	40	63	80	100	112	125	CU	VBS
V.S.S.	10.00								95.00		100.00					
V.S.I.	4.00								75.00		90.00		98.00			

Partie informative

Résultats de production

du 11/02/16 au 09/02/21

	0.08	1	2	4	5	8	10	20	40	63	80	100	112	125	CU	VBS
Maximum	8.05	21.25	25.95	33.10	35.94	43.33	47.26	70.56	94.13	99.71	100.00	100.00	100.00	100.00	113.37	0.18
Moyenne Xf	4.85	13.92	17.37	22.44	24.67	30.96	35.67	58.91	92.24	98.76	99.83	100.00	100.00	100.00	61.08	0.11
Minimum	1.57	7.31	11.42	18.10	18.90	21.90	26.10	51.00	87.76	97.81	98.50	100.00	100.00	100.00	10.26	0.03

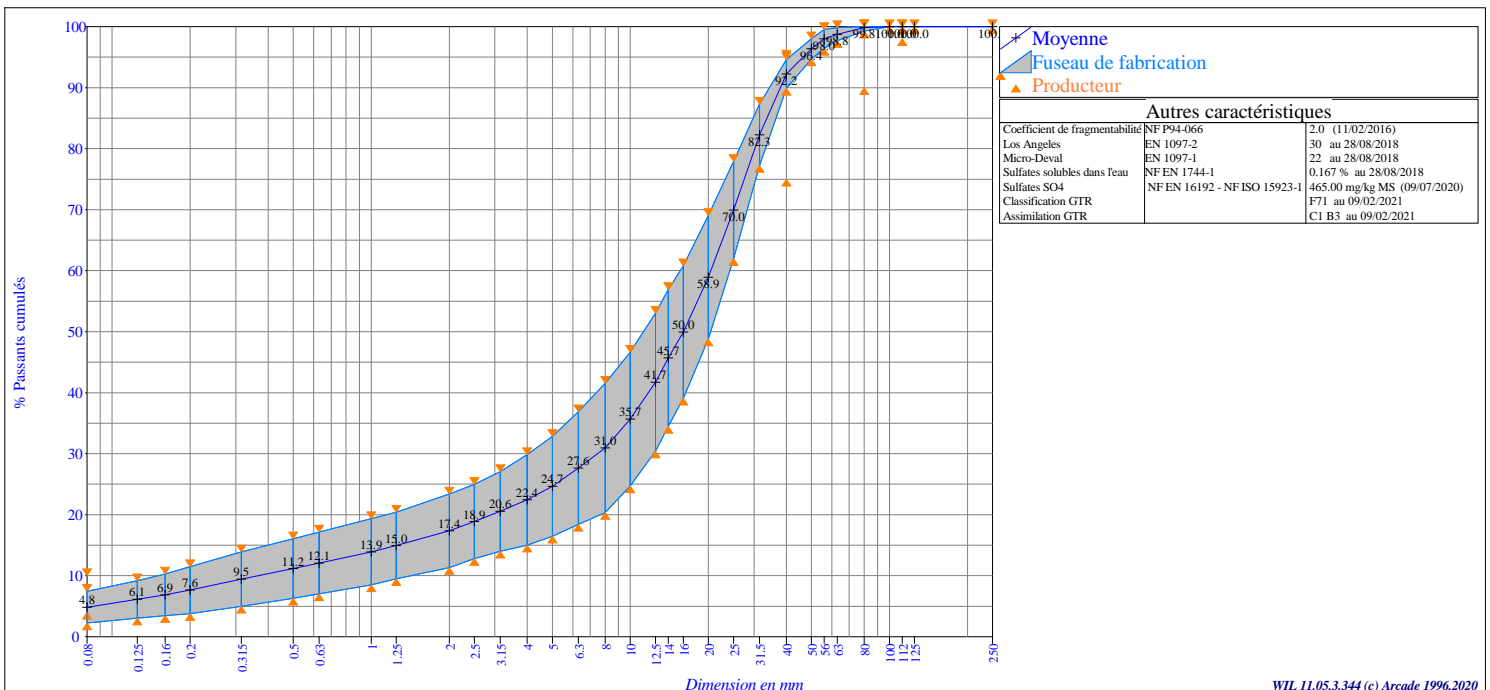

R. BONNASSIES