



Gravillons 6/16

Producteur : Carrière de Châteauneuf du Pape

Péetrographie : Calcaire Barrémien du Crétacé

Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

6.3 16

Norme NF P 18-545 Article 10

A


	d/2	d		D/1.4		D	1.4D	2D	f	FI
	3.15	5	6.3	8	10	11.2	14	16		
Etendue e						30				
V.S.S.+U	6		20			61		100	1.8	24
V.S.S.	5		15			55		99	1.5	20
V.S.I.			0			25		90	98	100
V.S.I.-U			0			19		85	97	

Partie informative

Résultats de production

du 04/01/21 au 21/06/21

	3.15	5	6.3	8	10	11.2	14	16	22.4	31.5	f	FI
Maximum	1	1	2	12	30	44	83	98	100	100	0.9	12
Xf+1.25xEcart-types	1	1	2	11	29	43	84	98	100	100	0.9	10
Moyenne Xf	1	1	2	9	25	39	80	97	100	100	0.7	6
Xf-1.25xEcart-types	1	1	1	7	22	34	76	96	100	100	0.6	2
Minimum	1	1	1	7	21	33	74	95	100	100	0.6	4
Ecart-type	0.1	0.1	0.2	1.6	2.6	3.6	3.2	1.1	0.0	0.0	0.10	3.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6

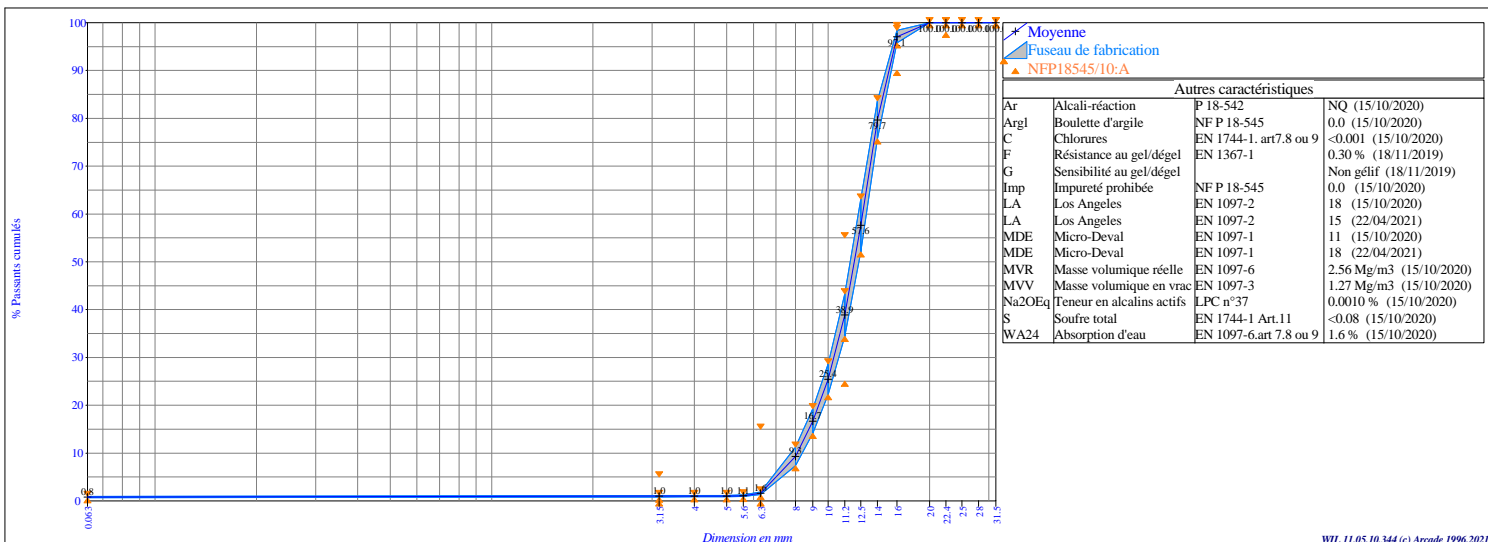

R. BONNASSIES