



SABLE MIXTE RECOMPOSE

Producteur : Carrière de Sauveterre
Péetrographie : Mixte
Elaboration : Recomposé

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	4
---	---

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie


Sable recomposé

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	5	1.4D	2D	FM	MB
Etendue e	6		40		40		10				0.8	
V.S.S.+U	15.0		46		81		100				3.35	2.0
V.S.S.	12.0		45		80		99				3.20	1.5
V.S.I.	6.0		5		40		89		95	100	2.40	
V.S.I.-U	3.0		4		39		87		94		2.25	

Partie informative
 Résultats de production

du 21/04/15 au 24/08/20

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	5.6	8	FM	MB
Maximum	11.1	15	27	42	63	81	100	100	100	100	3.01	1.0
Xf+1.25xEcart-types	11.1	15	25	41	61	80	100	100	100	100	2.97	0.9
Moyenne Xf	9.7	14	23	39	58	77	99	100	100	100	2.90	0.8
Xf-1.25xEcart-types	8.4	12	22	36	55	75	98	99	100	100	2.83	0.6
Minimum	7.7	12	22	36	54	73	97	98	99	100	2.80	0.7
Ecart-type	1.08	1.1	1.5	2.1	2.1	2.0	0.8	0.4	0.2	0.0	0.060	0.10
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

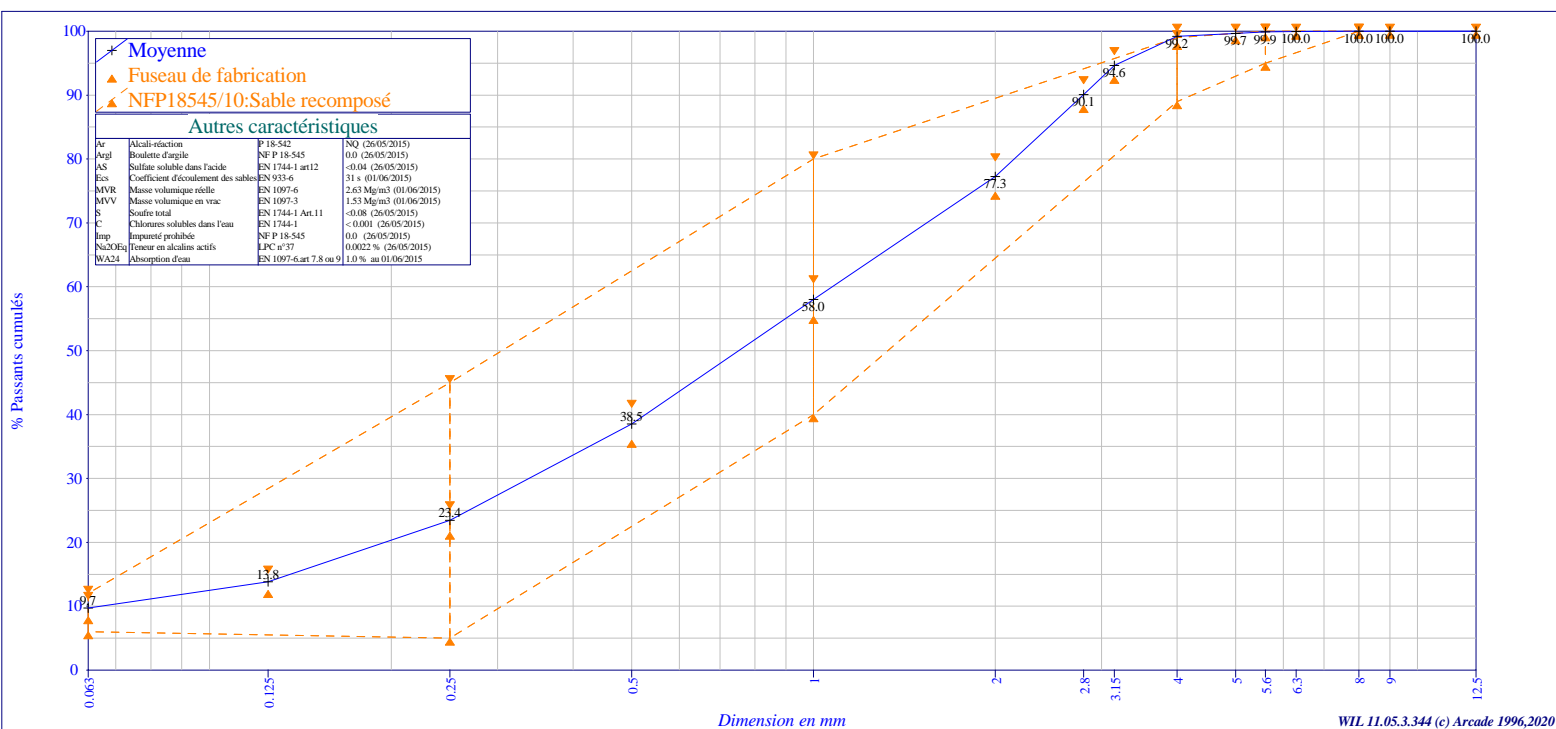

R. BONNASSIES